

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 2/8 : CL110 2/8 Cb II f 1.5 NG lavé
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

2	8
---	---

Norme
 Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139


Catégorie
 Fab. A sauf FI=B (01/01/2022)

	d/2	d		D	1.4D	2D		f	FI	EN_GEL	LA	MDE	MVR	WA24
	0.063	1	2	4	8	11.2	16							
V.S.S.+U		6	20		100				39		33	28		
V.S.S.		5	15	47	99		100	1.5	35	Gélif	30	25	2.77	0.80
V.S.I.			0	20	84	98	100	0.0					2.63	0.20
V.S.I.-U			0		79	97								
Ecart-type max														

Partie informative
 Résultats de production

du 25/01/24 au 24/06/24

	0.063	1	2	4	8	11.2	16	f	FI	EN_GEL	LA	MDE	MVR	WA24
Maximum	1.0	3	10	39	95	100	100	0.9	18				2.71	0.20
Xt+1.25xEcart-types	0.7	2	8	36	95	100	100	0.7						
Moyenne Xf	0.4	1	5	31	93	100	100	0.4	15	Non gélif	20	17	2.70	0.20
Xt-1.25xEcart-types	0.1	0	3	26	92	100	100	0.1						
Minimum	0.1	0	2	24	91	100	100	0.1	12				2.69	0.20
Ecart-type	0.22	0.7	1.9	3.7	1.2	0.0	0.0	0.20	2.0				0.010	0.000
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	22	22	6	1	1	1	2	2
Catégorie NFP18545/10	A	A	A		A	A	A	A	A		A			A

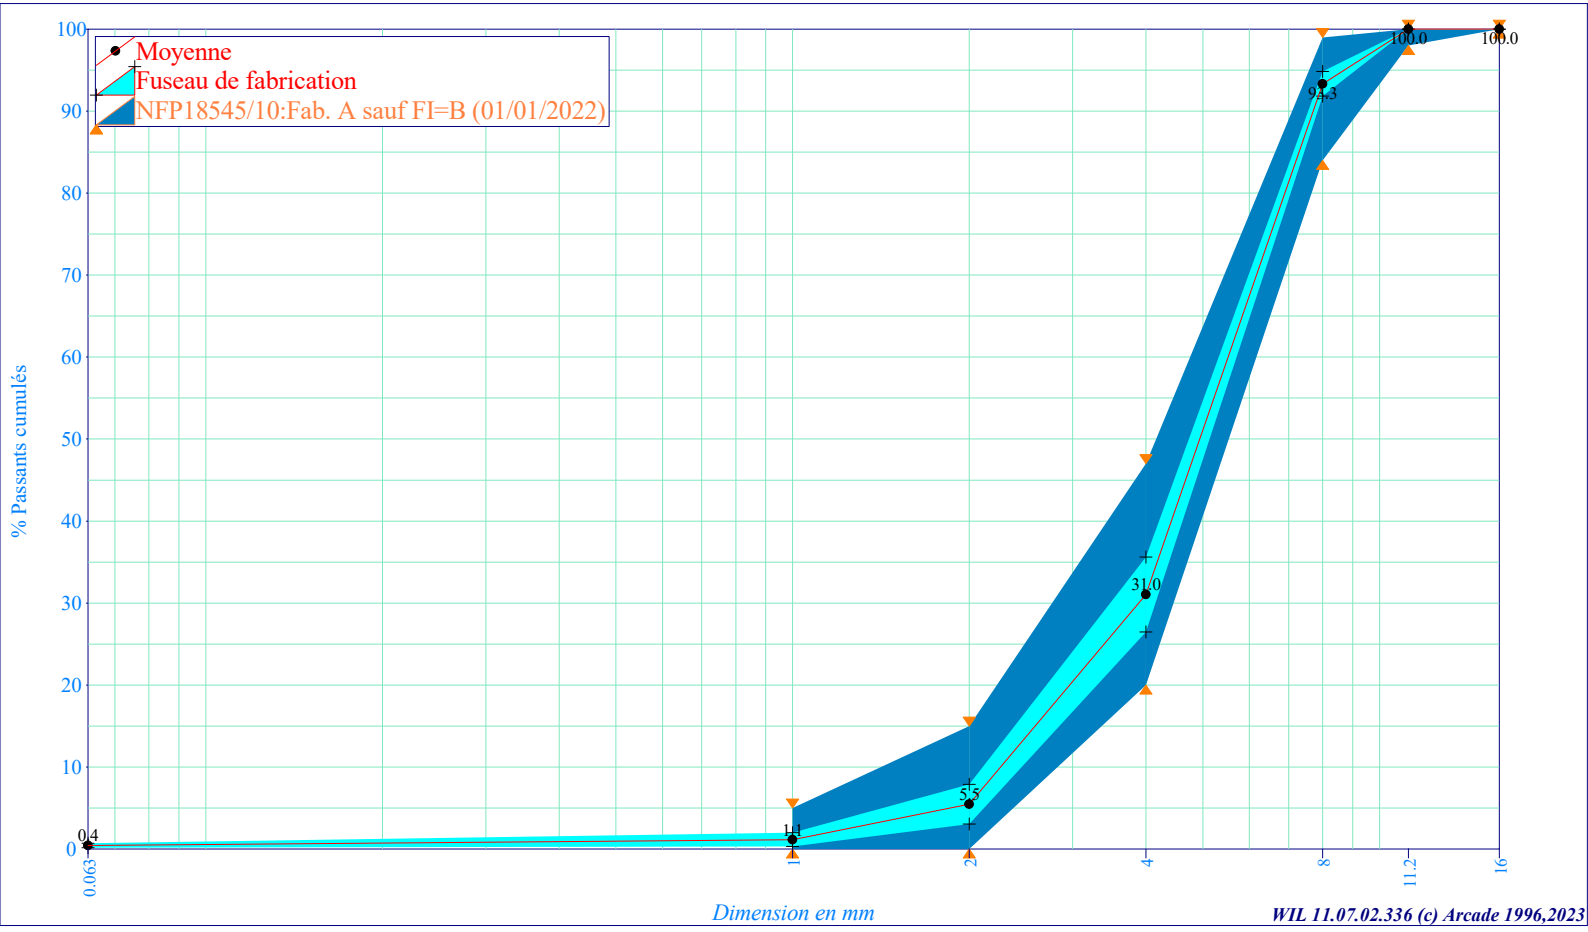

Dimension en mm

WIL 11.07.02.336 (c) Arcade 1996,2023

* déclaration du fabricant reprise dans sa DOP